
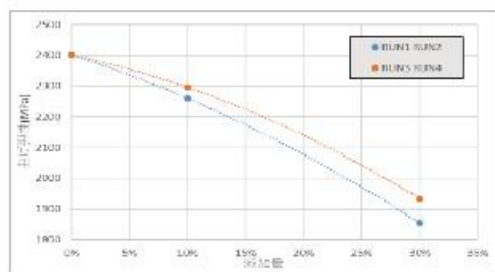


项目		对照组	RUN1	RUN2	RUN3	RUN4	RUN5
配方组分	双酚A型环氧树脂*1	100	90	80	70	40	0
	NOPTECHS E-S 100	0	10	20	30	60	100
	酸酐固化剂	120	116	112	108	97	81
	促进剂	2	2	2	2	2	2
固化物物性*2	弯曲强度（MPa）	130	132	126	112	50	1
	弯曲模量（MPa）	3214	2868	2833	2438	1324	9
	拉伸强度（MPa）	70	69	69	64	37	1
	拉伸率（%）	6	17	31	44	52	66
	Tg点（℃）	140	125	110	101	57	7

新开发品-既硬且韧

项目		对照组	E-S 100		开发品	
			RUN1	RUN2	RUN1	RUN2
配方组分	双酚A型环氧树脂	100	90	70	90	70
	NOPTECHS E-S 100	0	10	30	0	0
	开发品	0	0	0	10	30
	胺类固化剂	10.9	10.5	9.8	10.9	10.8
缩水甘油醚添加率（wt%）		0%	10%	30%	10%	30%
固化物物性	弯曲强度（MPa）	123	111	72	118	97
	弯曲模量（MPa）	2402	2261	1855	2296	1934
	Tg点（℃）	128	105	64	114	100

固化条件: 80°C*1小时

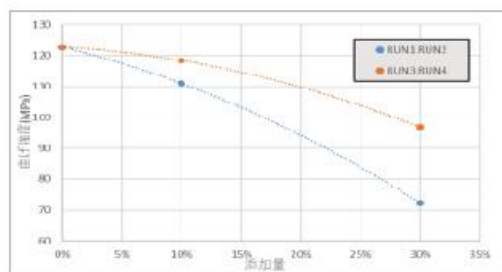

包装存储

密闭储存于通风良好室内, 请放置严禁烟火、非相关人员禁止入内的标示。

VISTOOL 9300 18公斤/桶 200公斤/桶

NOPTECHS E-S 100 1公斤/桶 18公斤/桶